

PARAMENT CARAMIDA ZONA CU DIZLOCARI SI CAVERNE

- placare caramida cu contururi neregulate, posibili caramizi de epoca refolosite, cu capatul exterior exfoliat montaj perpendicular pe fila zidului caramizi, cu dimensiuni medii de 3,5 - 4 cm / 13,5 - 15 cm, dizlocate
- mortar cu adaos masiv de ciment marca superioara

Zona de parament se curata prin decapare randurile de caramida si mortar, se curata local rosturile adiacente zonei, in interior gol se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe toata suprafata

Se reface patul de mortar - lucrari la emplecton cu mortar de var

Se reface stratul de placaj de caramida pe zona A, de buna

calitate, bine arsa, pentru lucrari exterioare, netencuite cu tesere

Se rostuieste cu mortar fara adaos de ciment, in tehnologia

apropiata de cea initiala

+ 0.50

Strat superior sapa beton slab armata cu pietre cioplite ce se reface conform detaliu fara pietre cioplite lapartea superioara


+0.00 = 862.80 (cota pasarela)

- 0.56

zona B

zona B

parament anii 70 - zona de caverna cu pierdere de masa de caramizi si mortar zona parament caramida dizlocata si prabusita

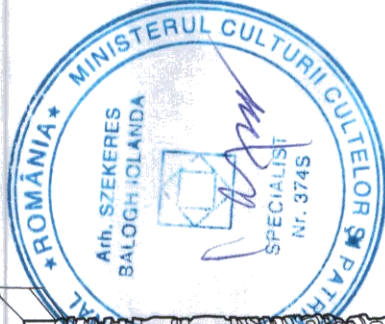

- 3.36

LEGENDA

zona A conservare consolidare

zona B consolidare/conservare

si refacere parament

delimitare zone de interventii

delimitare tipuri ddegradari

caramizii exist. asupra carora se efectueaza lucrari

caramizii lipsa total sau partial ce se vor inlocui

ZIDARIE DE PIATRA

- Portiuni de zidarie de piatra bruta tesuta cu zidarie

veche de piatra, cu contururi neregulate, posibil

recuperate din sit, montaj mixt, stare rea

- masa de mortar lipsa se curata toata suprafata de

vegetatie, moloz, alte degradari biogene ale pietrei,

- se va pastra aspectul materialului litic, mortarul va

ramane in interior(aspect de zidarie de piatra fara

mortar)

- Se rezideste local piatra lipsa (se reface masa

paramentului in aceasi tehnologie si material,

mortalul nu va depasi fila exterioara a caramizilor)

PARAMENT CARAMIDA 4

- parament caramida cu pierdere masiva de masa

cu contururi neregulate, posibili caramizi de epoca, rostuire cu

mortar cu adaos de ciment latime rost orizontal 3 cm, latime

medie rost vertical 3-3,5 cm

Zona de parament se curata prin decapare randuri de caramida

si mortar si se curata local rosturile adiacente zonei,

Se reface/consolideaza patul de mortar ca baza / lucrari la

emplecton cu mortar de var

Se reface stratul de placaj de caramida de buna calitate, bine

arsa, pentru lucrari exterioare, netencuite cu tesere

Se rostuieste cu mortar fara adaos de ciment, in tehnologia

apropiata de cea initiala



Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020 , SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA	
INTOCMIT	tehn. TAMAS			
S.C. "ARHING"				
PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE				
IN CONSTRUCTII, INSTALATI				
Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A				
BENEFICIAR:				PR.NR.
UAT JUDETUL ARGES				XXXI-1120/
Plata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti,				2021
Jud.Arges				FAZA:
CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA				DTAC+PT
CETATII POENARI ARGES				PL.NR:
com.AREFU, jud. ARGES				Ob.1/A54
PROFIL F.-T1 FATADA ESTICA CU EVIDENTIEREA				
STARI DE DEGRADARE A MATERIALELOR LA				
NIVELUL PARAMENTULUI				
DATA				2021-2022